

 容百科技		文件名称	S85E产品规格书		
发行部门	技术科	文件类型	技术标准	版本	A/0
文件密级		文件编号	WI-PD II-837	页码	共2页第1页
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	
<b>1 定义</b>					
本规格书规定了宁波容百新能源科技股份有限公司生产的锂离子电池正极材料-镍钴锰酸锂S85E的技术指标、测试方法、包装、产品保质期及搬运、贮存、防护要求。					
<b>2 使用范围</b>					
产品适用性强，通用性好，可广泛应用于各类钢壳、铝壳、聚合物电池产品中。					
<b>3 技术指标</b>					
主要理化指标					
项目	单位	指标	典型值	测试方法或仪器	
外观	/	黑色粉末	/	目测	
松装密度	g/cm <sup>3</sup>	≥1.20	1.60	粉末松装密度仪	
振实密度	g/cm <sup>3</sup>	≥2.10	2.40	振实密度仪	
比表面积	m <sup>2</sup> /g	0.50±0.20	0.50	Micro-3020 II 型	
H <sub>2</sub> O	ppm	≤400	218	KF水分仪	
D10	μm	≥5.00	6.04	马尔文MS-2000激光粒度仪 进样器Hydro 2000MU(A)	
D50	μm	10.00±2.00	10.31		
D90	μm	≤25.00	18.14		
Li	wt%	7.40±0.20	7.40	AAS	
Ni	wt%	49.00±1.50	49.15	丁二酮肟重量法	
Co	wt%	6.80±0.60	6.85	电位滴定法	
Mn	wt%	2.80±0.60	2.85	电位滴定法	
Fe	ppm	≤50	14	ICP测试	
Cu	ppm	≤50	7		
Na	ppm	≤500	78		
Ca	ppm	≤200	55		
Mg	ppm	≤200	20		
Free Li <sup>+</sup>	ppm	≤2000	1238	滴定	
pH	/	11.60±0.20	11.65	pH计	
RoHS	/	欧盟标准	/	第三方测试	
磁性异物 (Fe+Cr+Zn)	ppb	≤50	15	ICP测试	
颗粒形貌	/	球型或类球型	/	日立S-4800扫描电镜(SEM)	
晶体结构	/	无杂相峰	/	X射线衍射仪(XRD)	
电化学性能					
克比容量	mAh/g	≥202.0	205	扣式半电, 4.25-2.5V, 0.2C充	
首次效率	%	≥88.0	90.5	扣式半电, 4.25-2.5V, 0.2C充	
<b>4 包装</b>					
产品采用铝塑膜真空包装，塑料桶或纸箱盛装，每桶或每箱净重25.00kg±0.02kg，或按客户要求定制					
<b>5 产品保质期</b>					
真空密封包装下，置于阴凉干燥处，保质期一年。					
<b>6 搬运、贮存和防护</b>					
6.1 在搬运时避免撞击、倒立；					
6.2 贮存环境清洁、常温、阴凉、干燥；					
6.3 运输中避免日晒、火烤、雨淋；					
6.4 在打开包装袋后立即使用，不能立即使用的，密封后存放，以防吸潮。					



容百科技

文件名称

S85E产品规格书

发行部门

技术科

文件类型

技术标准

版本

A/0

文件密级

文件编号

WI-PD II-837

页码

共2页第2页

拟制

审核


批准

日期


日期

日期

### 7 附粒度分布图

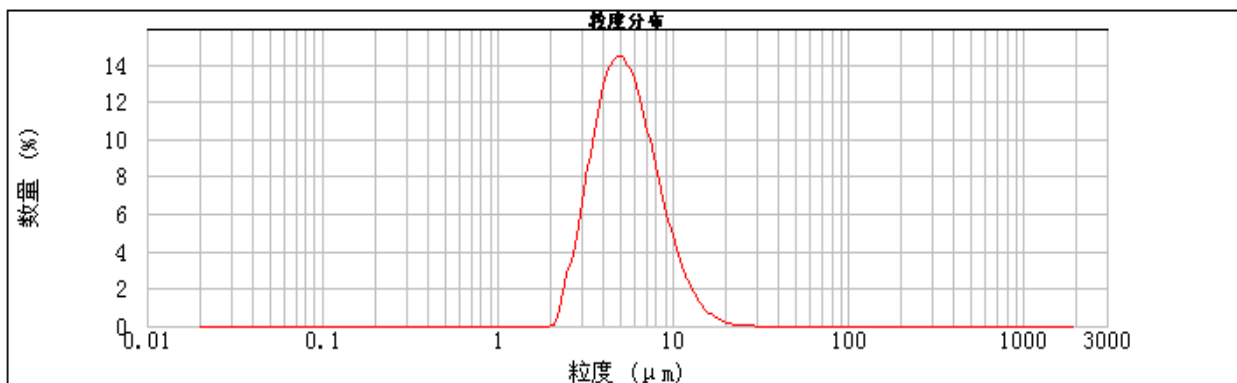

### 8 附SEM图

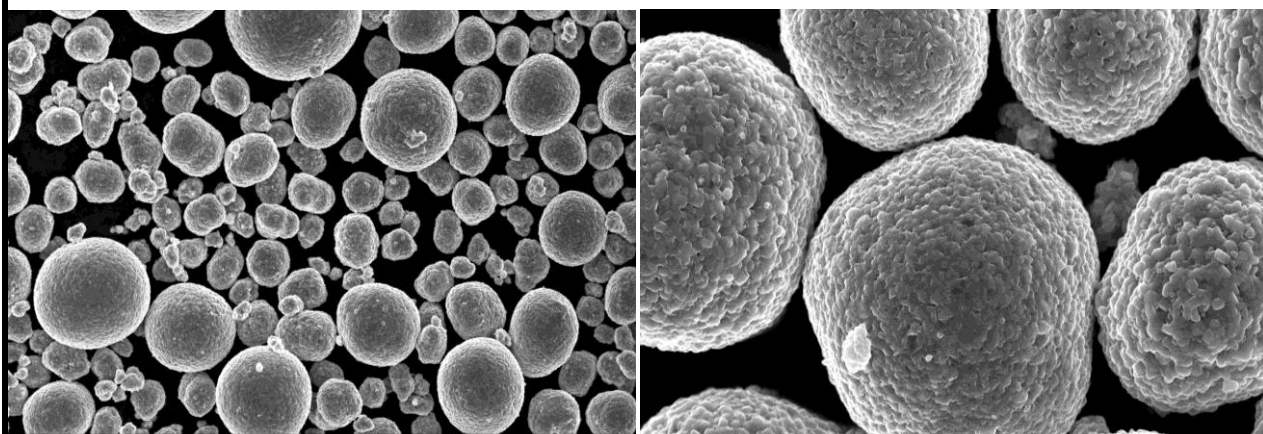

### 9 附XRD图

